テクノアルファ株式会社
TECHNO ALPHA CO.,LTD.

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-4
明治安田生命五反田ビル
TEL03-3492-7679 FAX03-3492-2580

VSEP 廃油のリサイクル

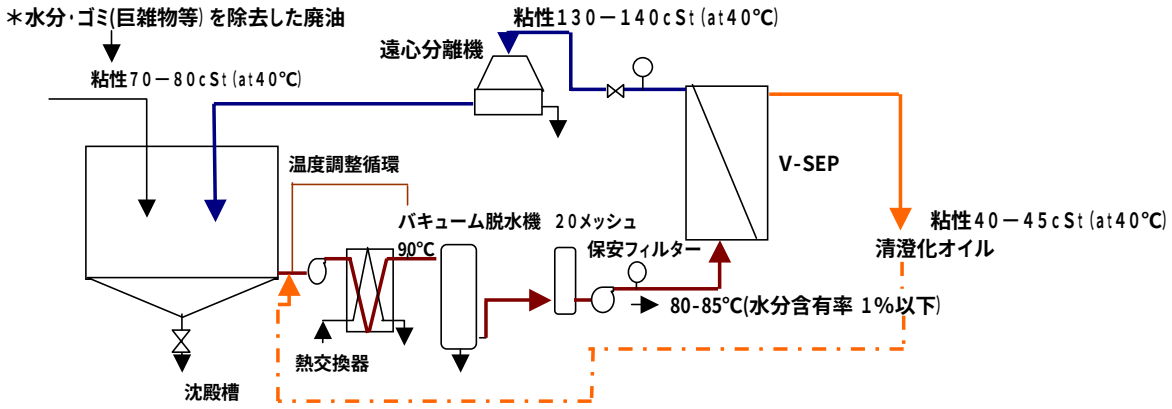

●C.I.P運転
オイルの性状･処理量にもよるが、2週間に1回
1. 透過水の清澄化オイルで30分～60分ラインフラッシング
2. 特に汚れが酷い場合は、専用の洗剤を用いて洗浄

廃油と清澄化オイルの主成分　　(参考値:原水成分で異なります)

成分	廃油	清澄油	濃縮油	成分	廃油	清澄油	濃縮油	成分	廃油	清澄油	濃縮油
Fe	86	7	193	Na	70	<1	117	Fuel (%)	<1	<1	<1
Cr	2	<1	4	K	10	<10	11	LEM Soot	0.61%	<0.01	1.16
Ni	<1	1	2	Mo	5	<5	10	Water (%)	0.50%	<0.1	0.2
Al	8	1	16	P	845	334	1376	粘性40℃	79.8cSt	41.5cSt	156.8cSt
Pb	12	10	14	Zn	846	267	1542	粘性100℃	10.6cSt	7.0cST	19.7cSt
Cu	39	27	52	Ca	2614	84	4177	V.I.	118	129	145
Sn	<1	<1	1	Ba	10	<10	<10	SAE grade	30	20	50
Ag	0.3	0.2	0.5	Mg	43	3	88	T.A.N.	1.29	0.22	1.96
Ti	<1	<1	<1	Sb	30	<30	<30	Ash(%)	0.837	0.159	1.6
Si	15	7	24	V	<1	<1	<1	Sulfur mass	1.46	1.18	1.25
B	29	2	52								